

日亜化学工業株式会社

白色 LED 標準仕様書

型番 NF2W585ART-P8

- Pb フリーリフローはんだ対応品
- 静電耐圧(HBM) クラス 3B
- RoHS 対応

規格

(1) 絶対最大定格

項目	記号	最大定格	単位
順電流	I_F	125	mA
パルス順電流	I_{FP}	200	mA
静電耐圧(HBM)	V_{ESD}	8	kV
逆方向許容電流	I_R	85	mA
許容損失	P_D	837	mW
動作温度	T_{opr}	-40~100	°C
保存温度	T_{stg}	-40~100	°C
ジャンクション温度	T_J	110	°C

* $T_J=25^{\circ}\text{C}$ での値です。

* I_{FP} 条件は、パルス幅 10ms 以下、デューティ比は 10% 以下です。

* I_F 、 I_{FP} は、ディレーティング特性を参照してください。

* 静電耐圧(HBM)は ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 のクラス 3B です。

(2) 特性

項目		記号	条件	標準	最大	単位
順電圧		V_F	$I_F=75\text{mA}$	6.21	-	V
R8000 ランク	光束(色度座標 1)	Φ_v	$I_F=75\text{mA}$	53.0	-	lm
	演色性(色度座標 1)	R_a	$I_F=75\text{mA}$	83	-	-
色度座標 1	x	-	$I_F=75\text{mA}$	0.4073	-	-
	y	-	$I_F=75\text{mA}$	0.3917	-	-
R8000 ランク	光束(色度座標 2)	Φ_v	$I_F=75\text{mA}$	53.0	-	lm
	演色性(色度座標 2)	R_a	$I_F=75\text{mA}$	83	-	-
色度座標 2	x	-	$I_F=75\text{mA}$	0.3818	-	-
	y	-	$I_F=75\text{mA}$	0.3797	-	-
R8000 ランク	光束(色度座標 3)	Φ_v	$I_F=75\text{mA}$	53.0	-	lm
	演色性(色度座標 3)	R_a	$I_F=75\text{mA}$	85	-	-
色度座標 3	x	-	$I_F=75\text{mA}$	0.3447	-	-
	y	-	$I_F=75\text{mA}$	0.3553	-	-
熱抵抗		$R_{\theta JS}$	-	11	17	°C/W

* $T_J=25^{\circ}\text{C}$ での値です。パルス駆動により測定しています。

* 光学特性は、CIE 127:2007 に準拠した値です。

* 色度座標は、CIE 1931 色度図に基づくものとします。

* 熱抵抗 $R_{\theta JS}$ は、ダイスから T_S 測定ポイントまでの熱抵抗を表します。

* 熱抵抗 $R_{\theta JS}$ は、JESD51-1 に準拠した Dynamic 法により測定しています。

ランク分け

項目	ランク	条件	最小	最大	単位
順電圧	-	$I_F=75\text{mA}$	5.8	6.7	V
光束	P15	$I_F=75\text{mA}$	60.5	72.0	lm
	P14		51.0	60.5	
	P13		42.8	51.0	
演色性	R8000	R_a	80	-	-
		R_9	>0	-	

色度範囲($I_F=75\text{mA}$)

色度座標は中央値より MacAdam 楕円 3 ステップ範囲内となります。

		ランク sm353	ランク sm403	ランク sm503
色温度値(単位:K)	T_{CP}	3500	4000	5000
色度座標中央値	x	0.4073	0.3818	0.3447
	y	0.3917	0.3797	0.3553
短辺	a	0.004098	0.004071	0.003555
長辺	b	0.008796	0.009282	0.008418
回転角度	Φ	-35.47	-35.95	-31.78

色度座標は中央値より MacAdam 楕円 5 ステップ範囲内となります。


		ランク sm3550a	ランク sm3550b	ランク sm3550c	ランク sm3550d	ランク sm3550e	ランク sm3550f
色温度値(単位:K)	T_{CP}	3500					
色度座標中央値	x	0.4073					
	y	0.3917					
短辺	a	0.006830					
長辺	b	0.014660					
回転角度	Φ	-35.47					

		ランク sm4050a	ランク sm4050b	ランク sm4050c	ランク sm4050d	ランク sm4050e	ランク sm4050f
色温度値(単位:K)	T_{CP}	4000					
色度座標中央値	x	0.3818					
	y	0.3797					
短辺	a	0.006785					
長辺	b	0.015470					
回転角度	Φ	-35.95					


		ランク sm5050a	ランク sm5050b	ランク sm5050c	ランク sm5050d	ランク sm5050e	ランク sm5050f
色温度値(単位:K)	T_{CP}	5000					
色度座標中央値	x	0.3447					
	y	0.3553					
短辺	a	0.005925					
長辺	b	0.014030					
回転角度	Φ	-31.78					

- * $T_j=25^\circ\text{C}$ での値です。パルス駆動により測定しています。
- * 順電圧は $\pm 0.07\text{V}$ の公差があります。
- * 光束は $\pm 5\%$ の公差があります。
- * 演色性 R_a は ± 2 の公差があります。
- * 演色性 R_9 は ± 6.5 の公差があります。
- * 色度は ± 0.003 の公差があります。
- * 1 注文単位に対して上記のランクを納入します。又、その納入比率は問わないものとします。

MacAdam 楕円分割の定義

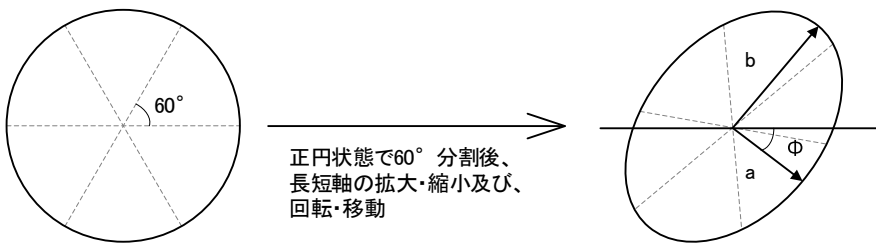

色度図


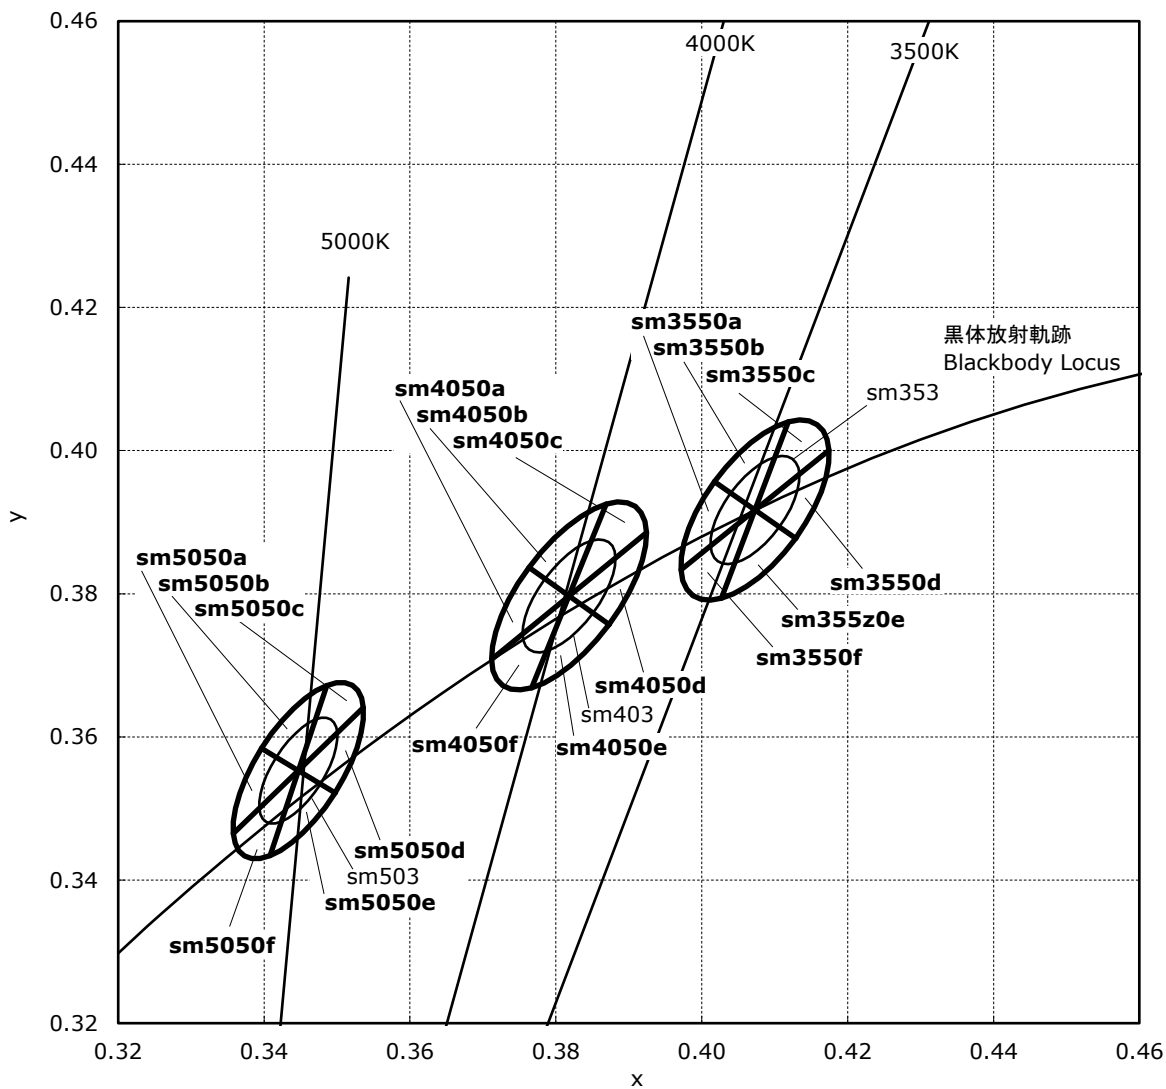


外形寸法


* 本製品はRoHS指令に適合しております。
This product complies with RoHS Directive.

Part No. NF2W585AR-P8
No. STS-DA7-17281

(単位 Unit: mm, 公差 Tolerance: ±0.2)

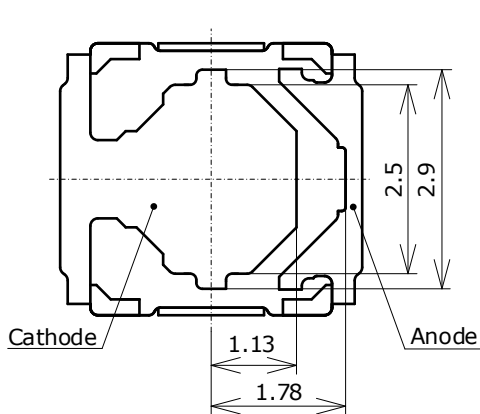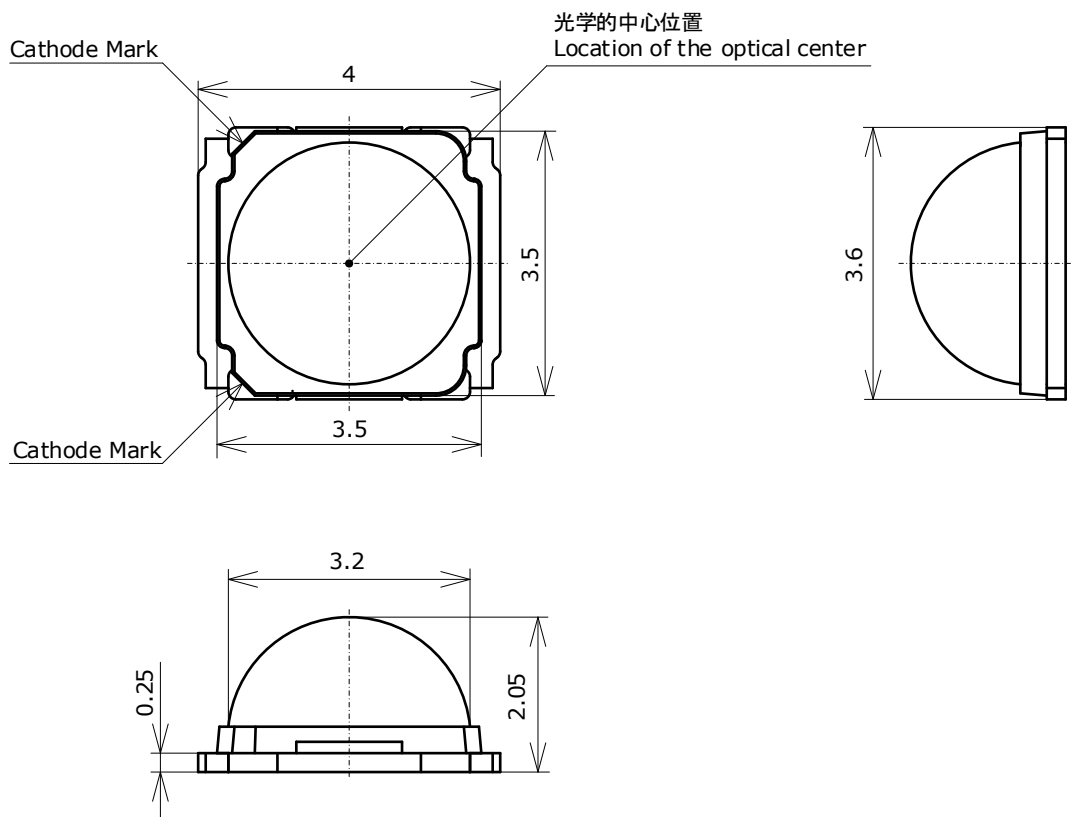


項目 Item	内容 Description
パッケージ材質 Package Materials	耐熱性ポリマー Heat-Resistant Polymer
プリコート材質 Pre-coating Materials	シリコン樹脂 (拡散剤+蛍光体入り) Silicone Resin (with diffuser and phosphor)
レンズ材質 Lens Materials	シリコン樹脂 Silicone Resin
電極材質 Electrodes Materials	銅合金+銀メッキ Ag-plated Copper Alloy
質量 Weight	0.037g(TYP)

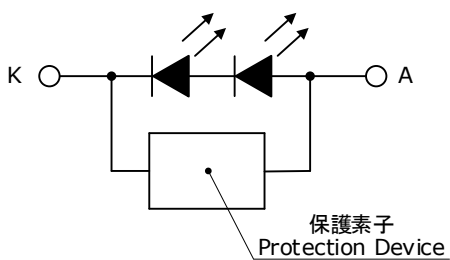


はんだ付け


- リフロー推奨条件(Pb フリーはんだ使用時)

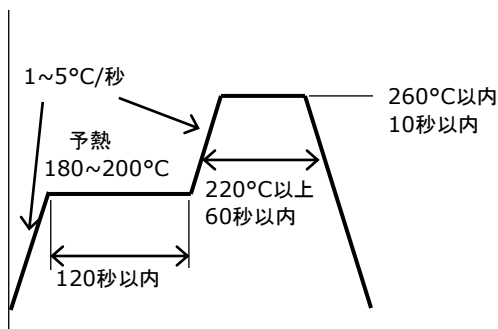


- 推奨取り付けパターン

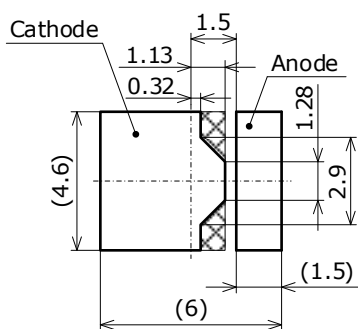

- 推奨レジスト開口パターン

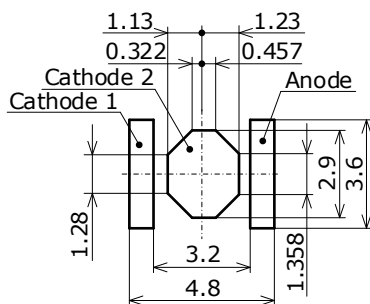

- 推奨メタルマスク開口パターン

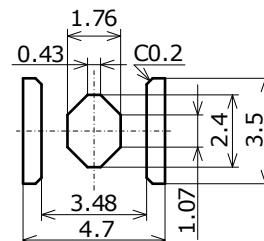

☒ 交差斜線部にランドパターンを配置しないでください。
Do not have the solder pads in the area shaded with crossed diagonal lines.

(単位 Unit: mm)

カソード 1 とカソード 2 を接続して下さい。

- * 本製品は、リフロー対応品です。ディップはんだ、手はんだについては保証できません。
- * リフローはんだは 2 回までとして下さい。
- * ピーク温度からの冷却温度勾配が緩やかになるように配慮して、急冷却を避けて下さい。
- * 大気リフローの場合、リフロー時の熱や雰囲気の影響により、光学的劣化を起こすことがあります。リフローに際しては、窒素リフローを推奨します。
- * 本製品は、封止材料にシリコン樹脂を用いているため、上面のレンズ部が柔らかく、力が加わると傷、欠け、剥がれ、製品の変形、断線や信頼性に影響を及ぼす恐れがあります。レンズ部に圧力を加えないで下さい。


また、自動実装機を使用する場合は、レンズ部に直接作用を及ぼさないような吸着ノズルをお使い下さい。

推奨実装条件:

専用ノズルを推奨します。(下図ノズル図面参照)

- * レンズ部を直接ノズルで吸着しないで下さい。

レンズ部を吸着した場合、断線が起こり不灯の原因になることがあります。

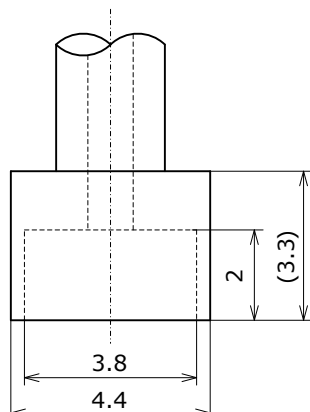


(単位 Unit: mm)

- * 基本的にはんだの取り付け後の修正は行わないで下さい。やむをえず修正する場合は、ホットプレートを使用して下さい。また、事前に修正による特性の劣化のなきことを確認の上行って下さい。
- * カソード2をはんだ実装して下さい。やむをえずできない場合は、熱伝導性の良い接着剤を使用して下さい。
- * はんだ付け時、加熱された状態でLEDにストレスを加えないで下さい。
- * あくまで推奨ランドはLEDを問題無く取り付けられるランドサイズとなっています。高密度実装などで実装精度が必要となる場合は、それに適したランド形状を検討下さい。
- * フラックスを使用する場合はノンハロゲンタイプを推奨します。またLEDに直接フラックスがかかるような工程設計は行わないで下さい。
- * 取り付けパターンに対して、はんだ種類及びはんだ塗布量が問題ないことを事前に確認して下さい。


テーピング仕様

テーピング部 Tape


Nxx585x
 管理番号 No. STS-DA7-14062
 (単位 Unit: mm)

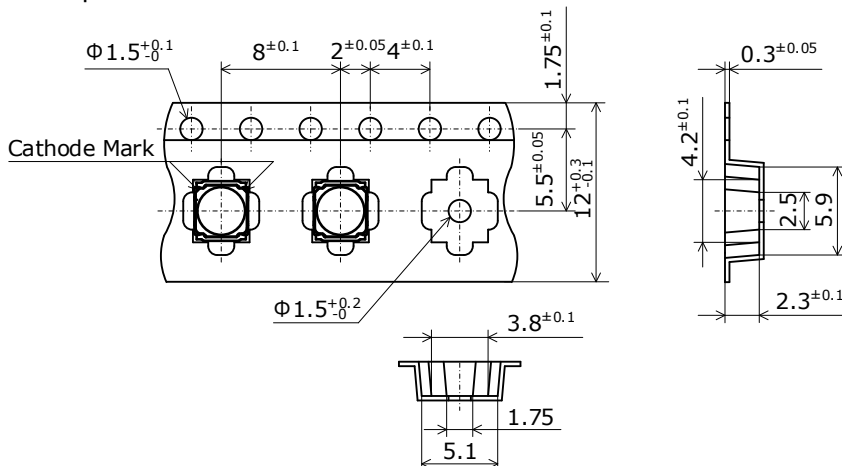

トレーラ部/リーダ部 Trailer and Leader

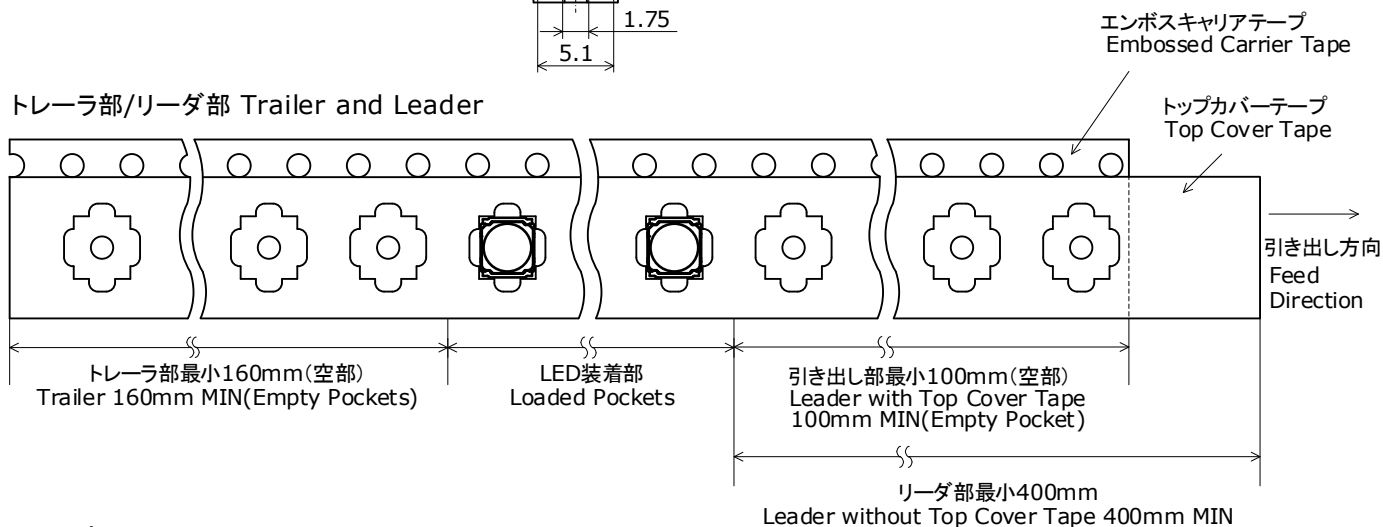

リール部 Reel

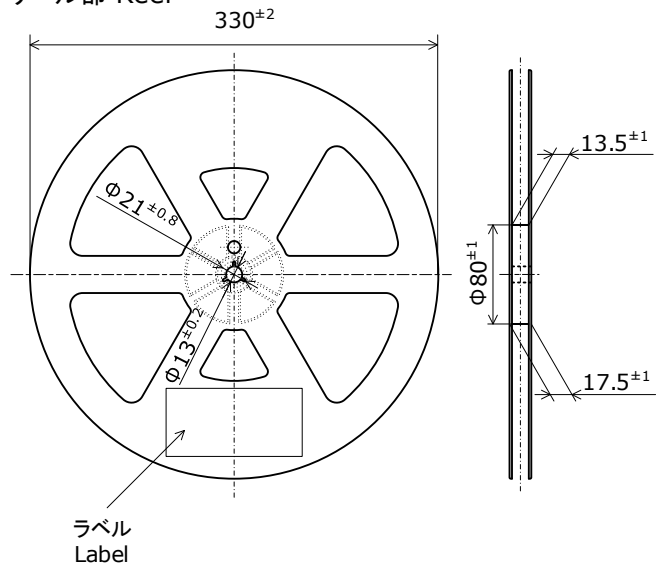


- * 数量は1リールにつき 3500個入りです。
 Reel Size: 3500pcs
- * 実装作業の中断などでエンボスキャリアテープをリールに巻き取る場合、エンボスキャリアテープを強く(10N以上)締めないで下さい。
 LEDがカバーテープに貼り付く可能性があります。
 When the tape is rewound due to work interruptions, no more than 10N should be applied to the embossed carrier tape.
 The LEDs may stick to the top cover tape.
- * JIS C 0806電子部品テーピングに準拠しています。
 The tape packing method complies with JIS C 0806 (Packaging of Electronic Components on Continuous Tapes).


梱包仕様

Reels are shipped with desiccants in heat-sealed moisture-proof bags.
シリカゲルとともにリールをアルミ防湿袋に入れ、熱シールにより封をします。

Part No. Nxxxxxxx
No. STS-DA7-4989C

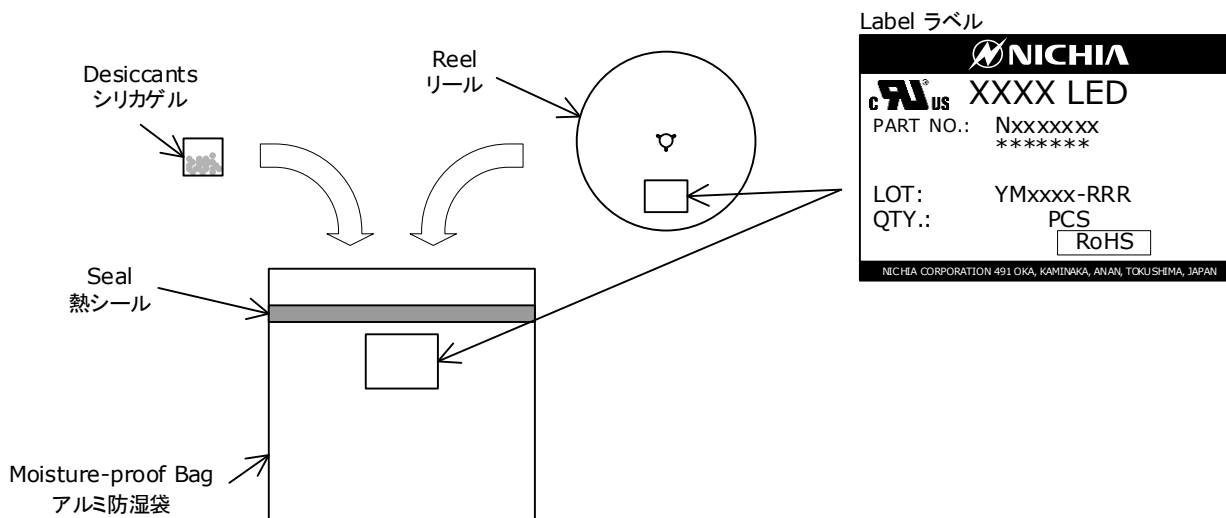

Moisture-proof bags are packed in cardboard boxes with corrugated partitions.
アルミ防湿袋を並べて入れ、ダンボールで仕切ります。

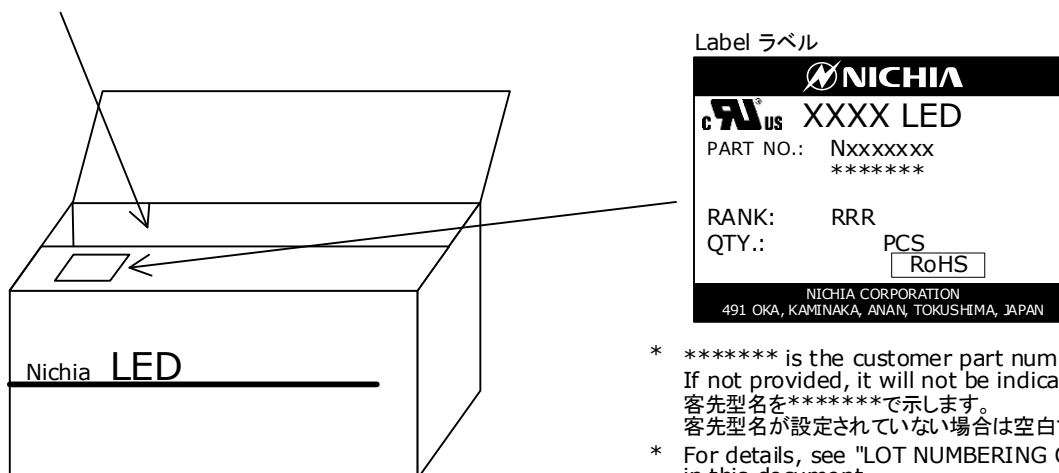

- * ***** is the customer part number. If not provided, it will not be indicated on the label. 客先型名を*****で示します。客先型名が設定されていない場合は空白です。
- * For details, see "LOT NUMBERING CODE" in this document. ロット表記方法についてはロット番号の項を参照して下さい。
- * The label does not have the RANK field for un-ranked products. ランク分けがない場合はランク表記はありません。

- * Products shipped on tape and reel are packed in a moisture-proof bag. They are shipped in cardboard boxes to protect them from external forces during transportation. 本製品はテーピングしたのち、輸送の衝撃から保護するためダンボールで梱包します。
- * Do not drop or expose the box to external forces as it may damage the products. 取り扱いに際して、落下させたり、強い衝撃を与えたりしますと、製品を損傷させる原因になりますので注意して下さい。
- * Do not expose to water. The box is not water-resistant. ダンボールには防水加工がされておきませんので、梱包箱が水に濡れないよう注意して下さい。
- * Using the original package material or equivalent in transit is recommended. 輸送、運搬に際して弊社よりの梱包状態あるいは同等の梱包を行って下さい。

ロット番号

ロット番号は以下のように英数字で表記します。

YMxxxx - RRR

Y - 製造年

年	Y
2020	K
2021	L
2022	M
2023	N
2024	O
2025	P

M - 製造月

月	M	月	M
1	1	7	7
2	2	8	8
3	3	9	9
4	4	10	A
5	5	11	B
6	6	12	C

xxxx-当社管理番号

RRR-色度ランク、光束ランク、演色性ランク


ディレーティング特性

Part No. NF2W585AR-P8
No. STS-DA7-17137A

Ambient Temperature vs Allowable Forward Current


周囲温度-許容順電流特性

$$R_{\theta JA} = 34^{\circ}\text{C/W}$$

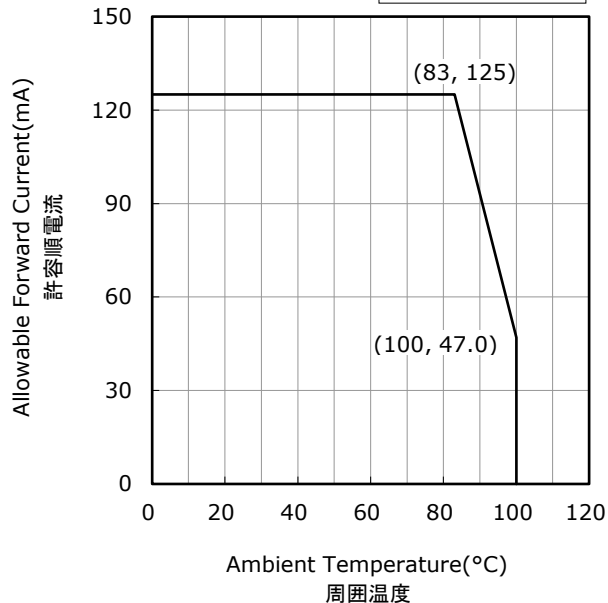

Solder Temperature (Cathode Side) vs Allowable Forward Current


はんだ接合部温度(カソード側)-許容順電流特性

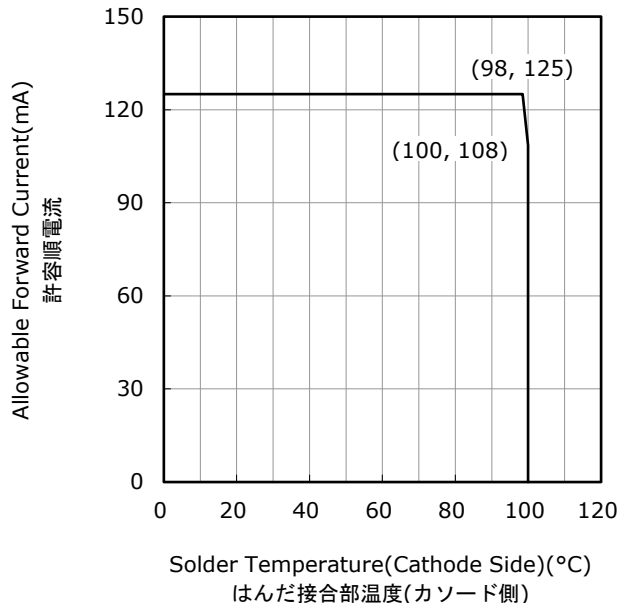

Duty Ratio vs Allowable Forward Current

デューティー比-許容順電流特性

$$T_J = 25^{\circ}\text{C}$$

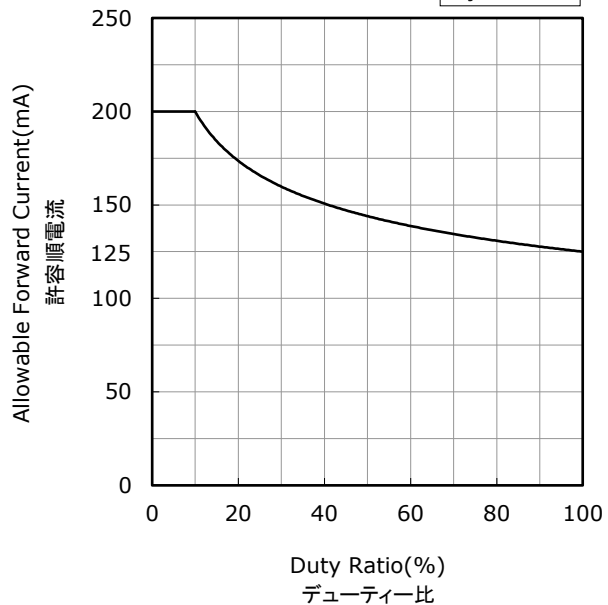


光学特性


- * All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
本特性は参考です。
- * The following graphs show the characteristics measured in pulse mode.
パルス駆動により測定しています。

Part No. NF2W585AR-P8
No. STS-DA7-17788

Spectrum 発光スペクトル

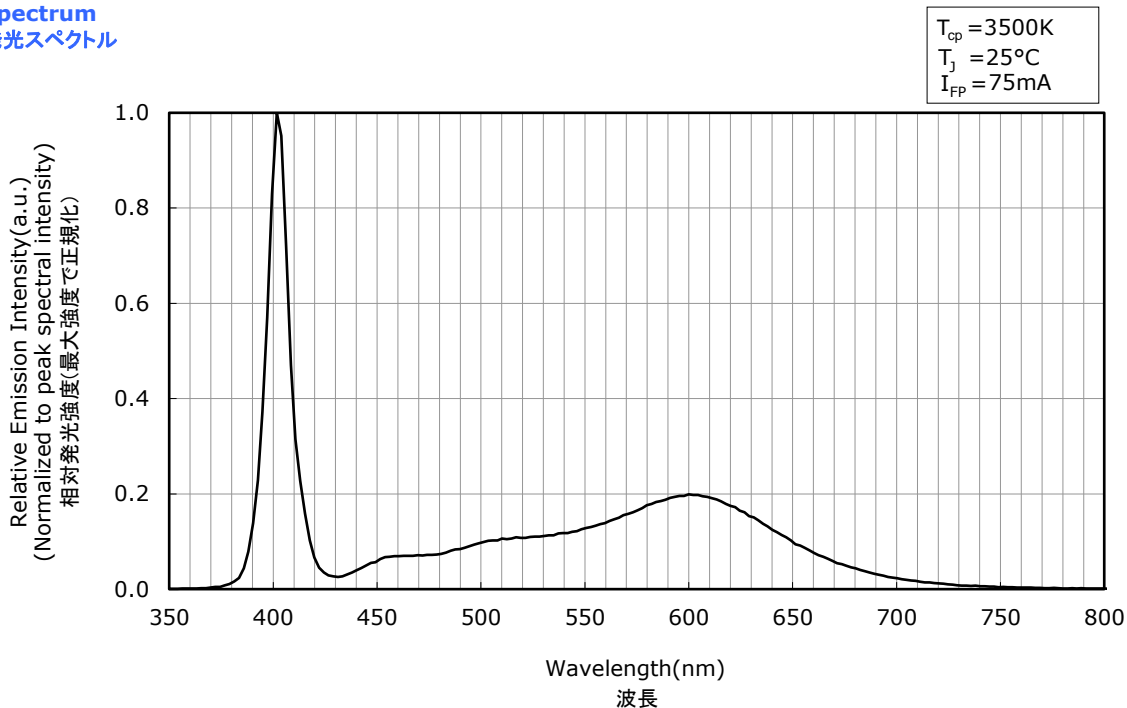

Directivity 指向特性

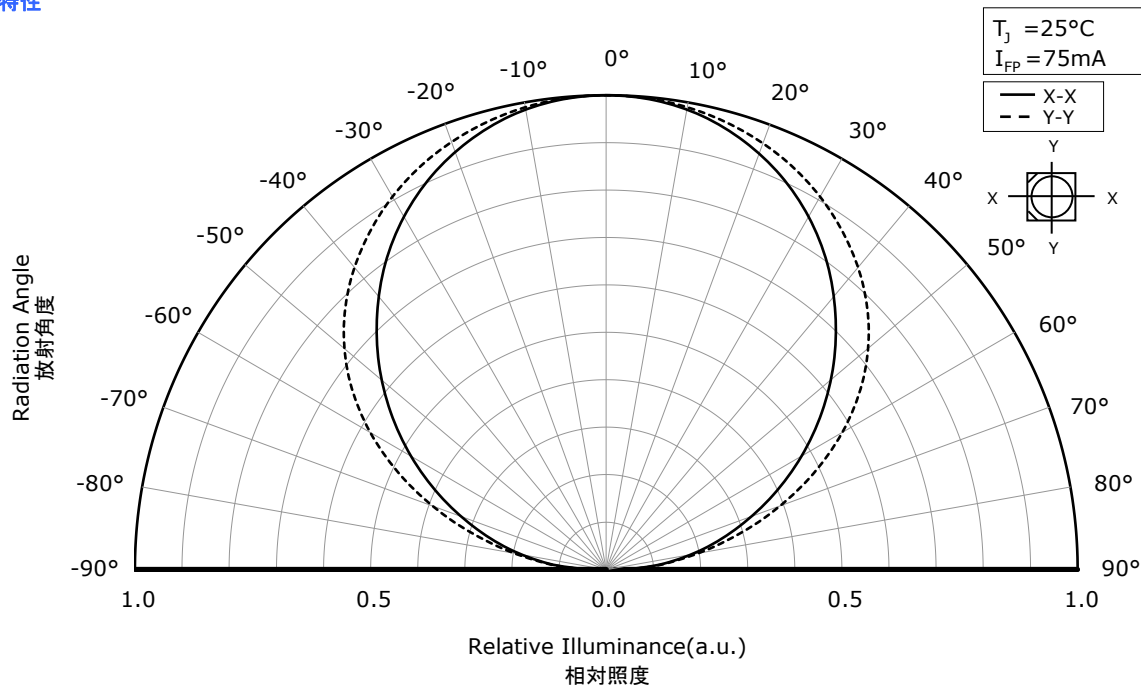


- * The graphs above show the characteristics for R8000 LEDs of this product.
本特性は演色性ランクR8000に対応しています。

光学特性


- * All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
本特性は参考です。
- * The following graphs show the characteristics measured in pulse mode.
パルス駆動により測定しています。

Part No. NF2W585AR-P8
No. STS-DA7-17138A

Spectrum 発光スペクトル

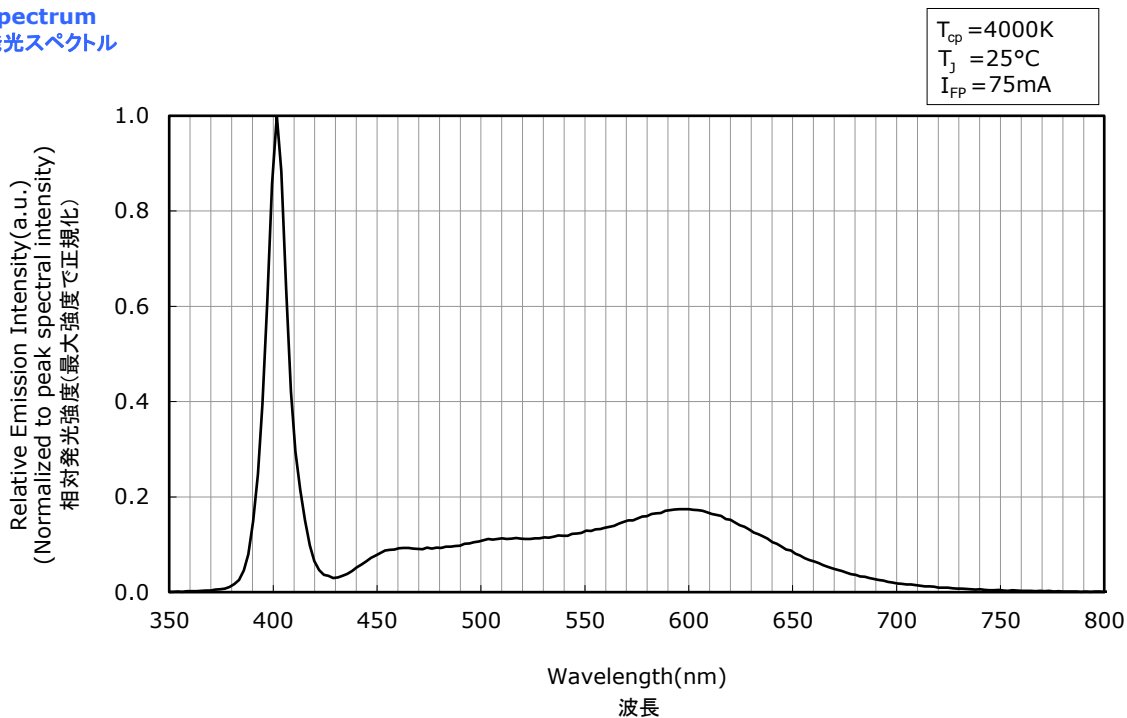

Directivity 指向特性

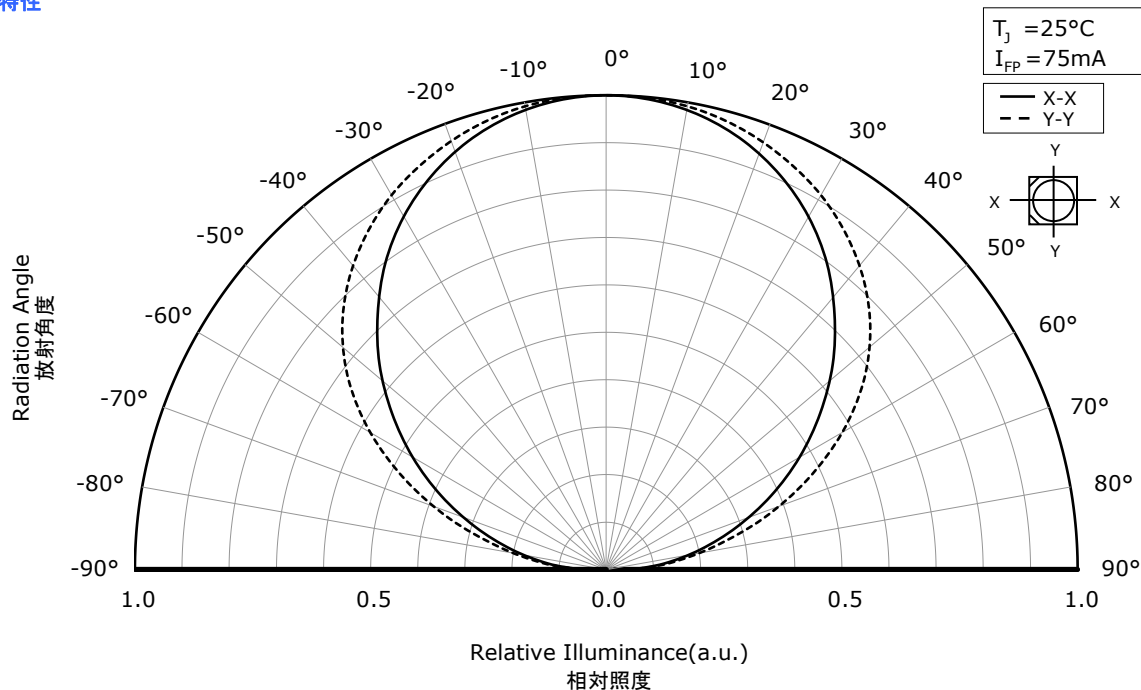


- * The graphs above show the characteristics for R8000 LEDs of this product.
本特性は演色性ランクR8000に対応しています。

光学特性


- * All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
本特性は参考です。
- * The following graphs show the characteristics measured in pulse mode.
パルス駆動により測定しています。

Part No. NF2W585AR-P8
No. STS-DA7-18213

Spectrum 発光スペクトル

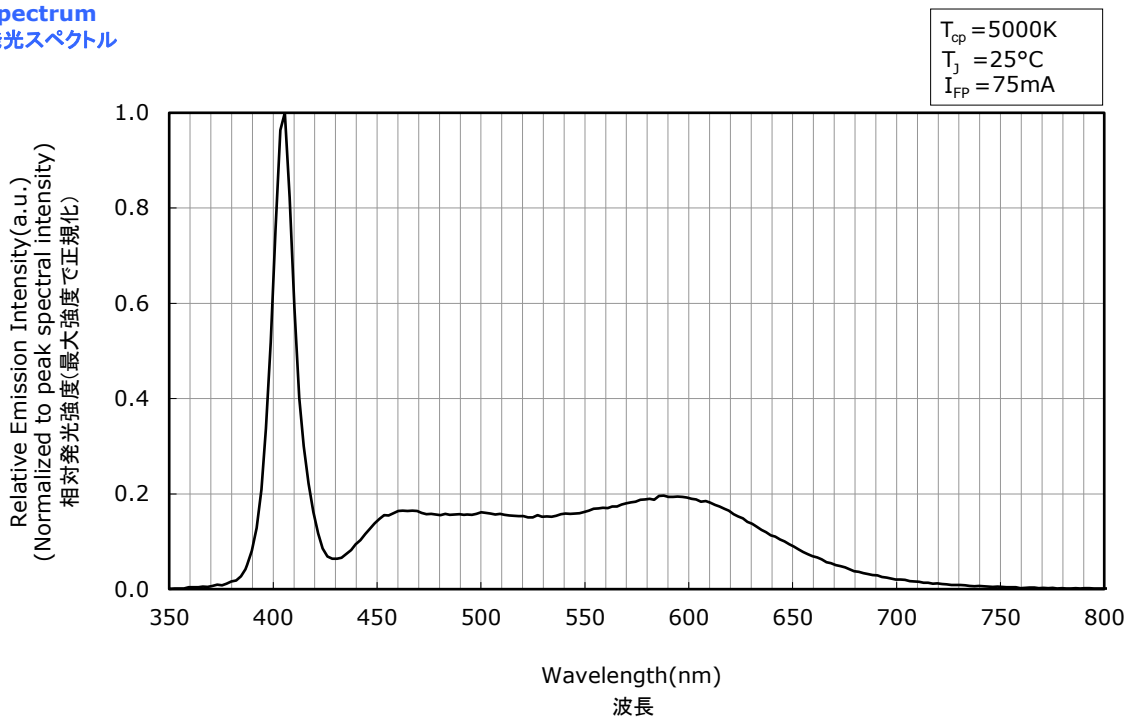

Directivity 指向特性

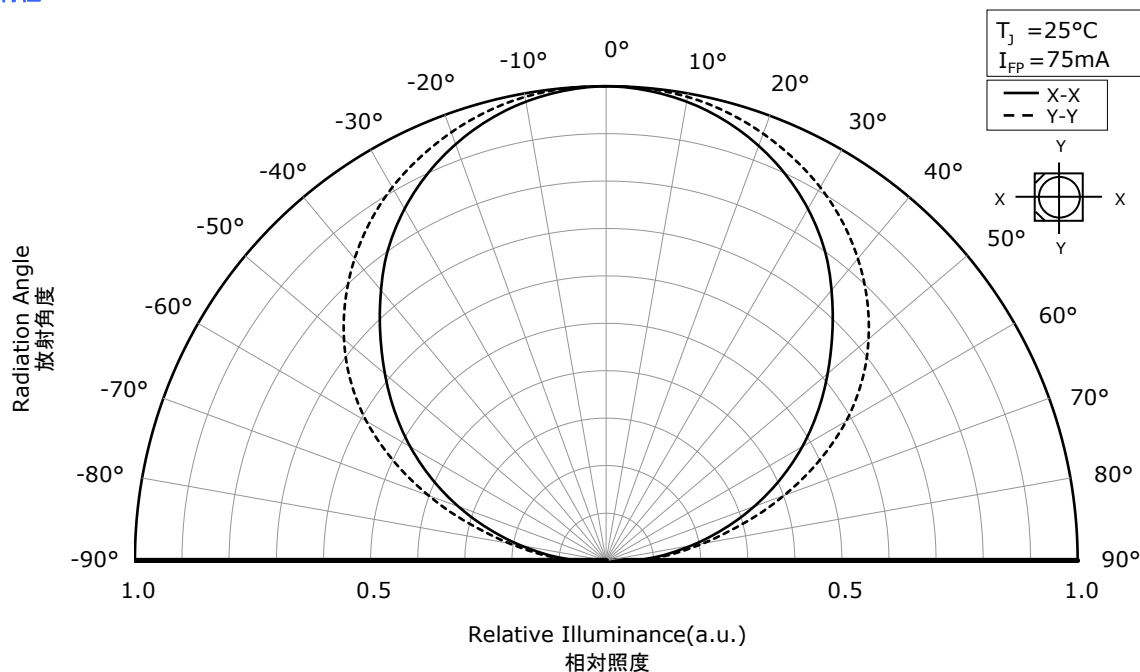


- * The graphs above show the characteristics for R8000 LEDs of this product.
本特性は演色性ランクR8000に対応しています。

電流温度特性


- * All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
本特性は参考です。
- * The following graphs show the characteristics measured in pulse mode.
パルス駆動により測定しています。

Part No. NF2W585AR-P8
No. STS-DA7-17789


Forward Voltage vs Forward Current
順電圧-順電流特性

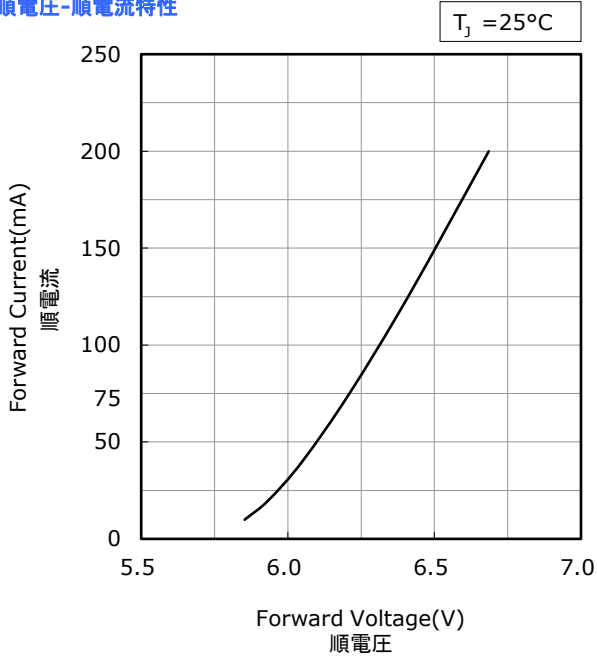


Junction Temperature vs Forward Voltage
ジャンクション温度-順電圧特性

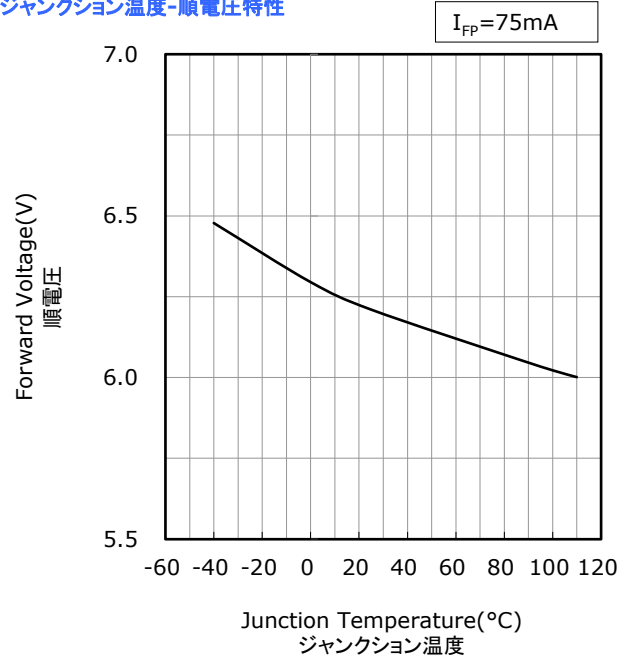

Forward Current vs Relative Luminous Flux
順電流-相対光束特性

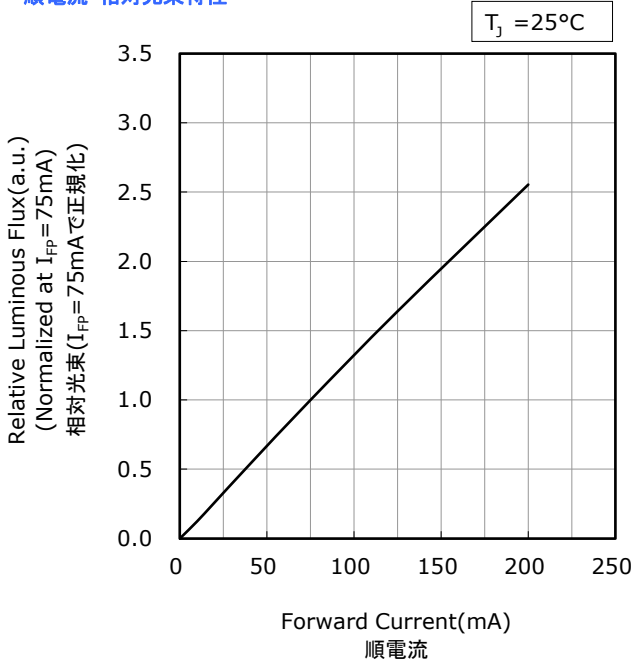

Junction Temperature vs Relative Luminous Flux
ジャンクション温度-相対光束特性

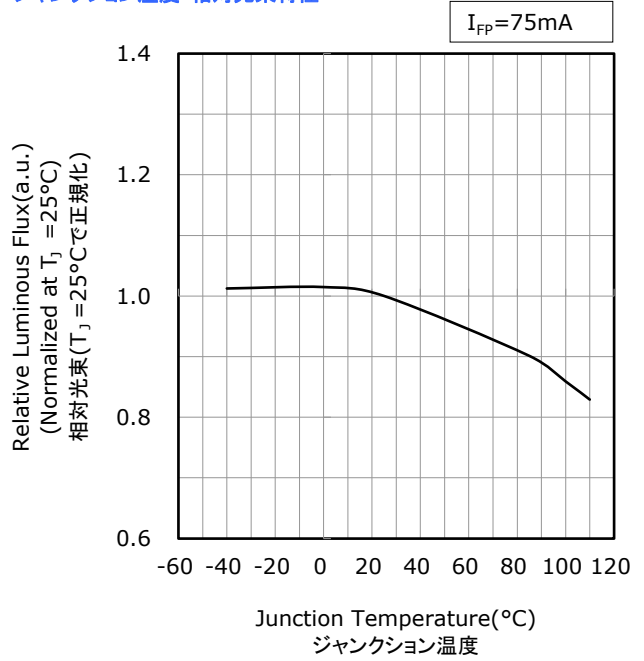


- * The graphs above show the characteristics for sm35x, R8000 LEDs, including sub-bins, of this product.
本特性は色度ランクsm35x(ランク座標範囲内の特別ランクを含む)、演色性ランクR8000に対応しています。

電流温度特性


- * All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
本特性は参考です。
- * The following graphs show the characteristics measured in pulse mode.
パルス駆動により測定しています。

Part No. NF2W585AR-P8
No. STS-DA7-17139B


Forward Voltage vs Forward Current
順電圧-順電流特性

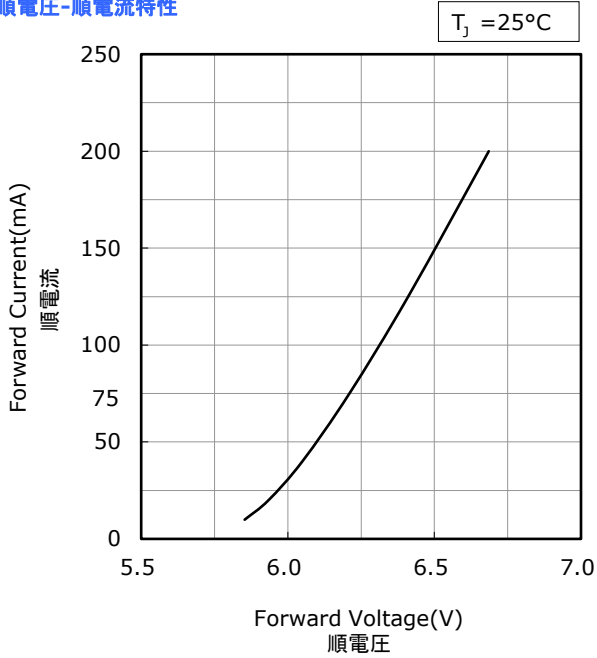


Junction Temperature vs Forward Voltage
ジャンクション温度-順電圧特性

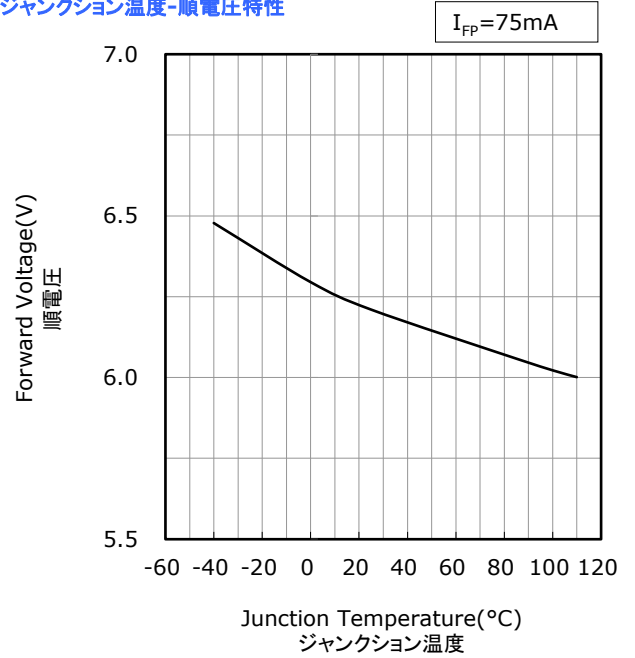

Forward Current vs Relative Luminous Flux
順電流-相対光束特性

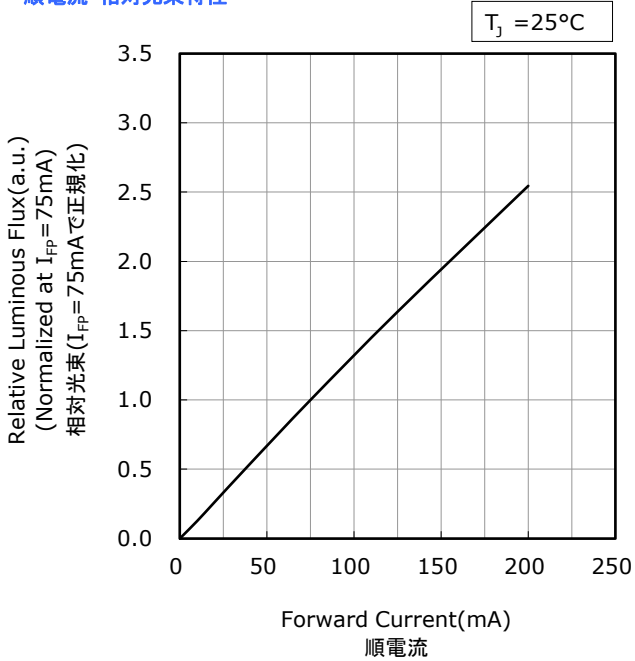

Junction Temperature vs Relative Luminous Flux
ジャンクション温度-相対光束特性

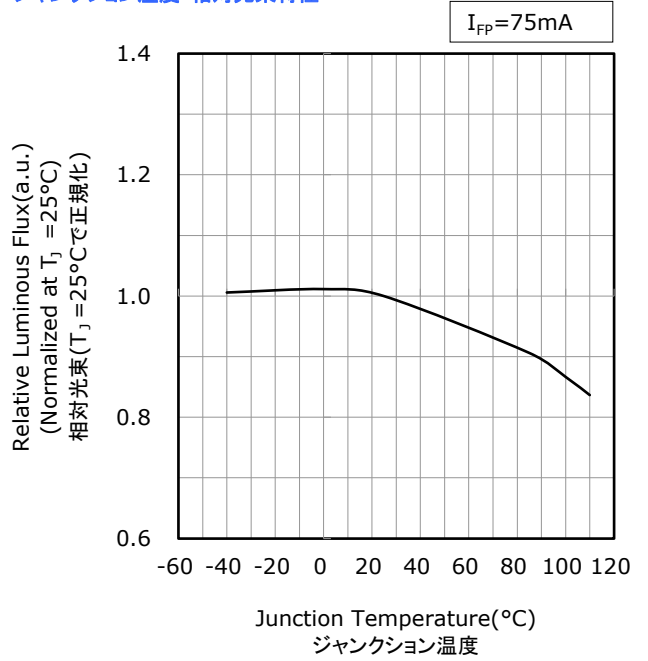


- * The graphs above show the characteristics for sm40x, R8000 LEDs, including sub-bins, of this product.
本特性は色度ランクsm40x(ランク座標範囲内の特別ランクを含む)、演色性ランクR8000に対応しています。

電流温度特性


- * All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
本特性は参考です。
- * The following graphs show the characteristics measured in pulse mode.
パルス駆動により測定しています。

Part No. NF2W585AR-P8
No. STS-DA7-18214


Forward Voltage vs Forward Current
順電圧-順電流特性

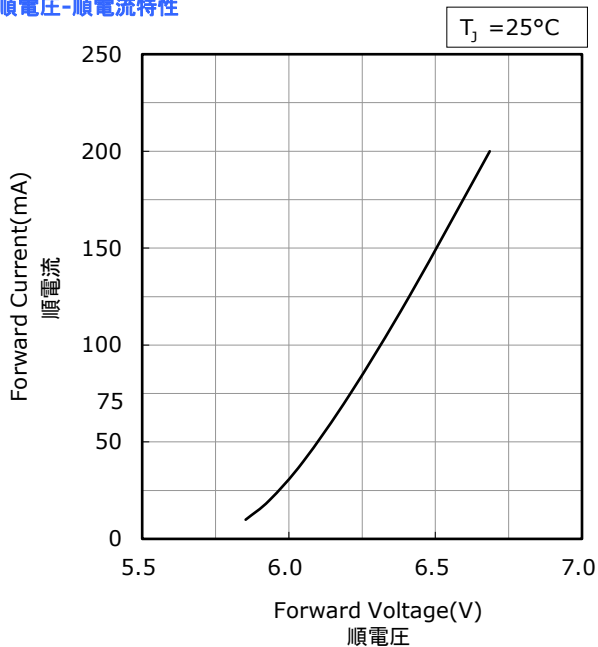


Junction Temperature vs Forward Voltage
ジャンクション温度-順電圧特性

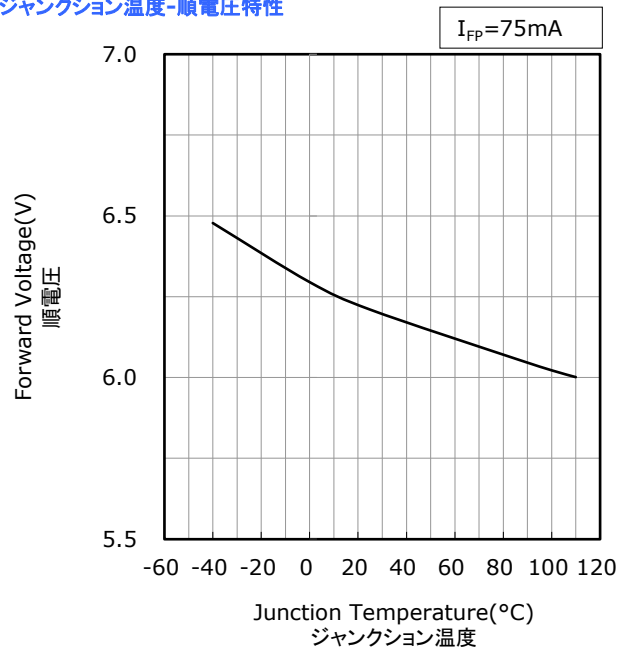

Forward Current vs Relative Luminous Flux
順電流-相対光束特性

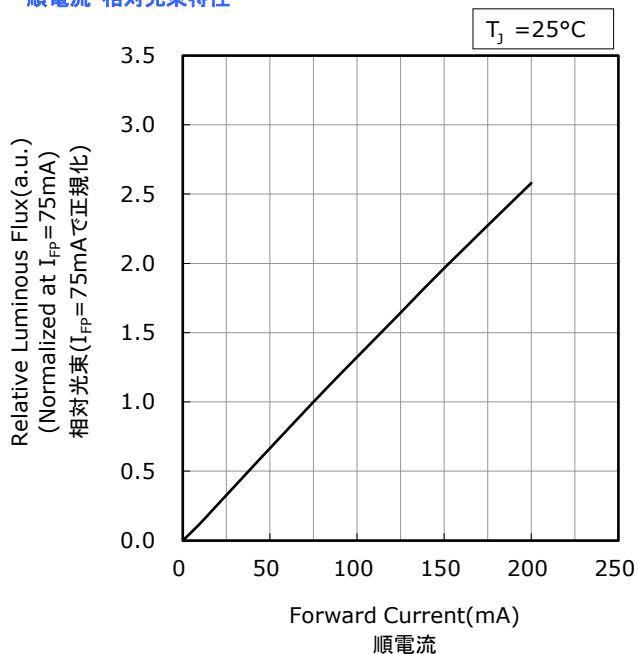

Junction Temperature vs Relative Luminous Flux
ジャンクション温度-相対光束特性


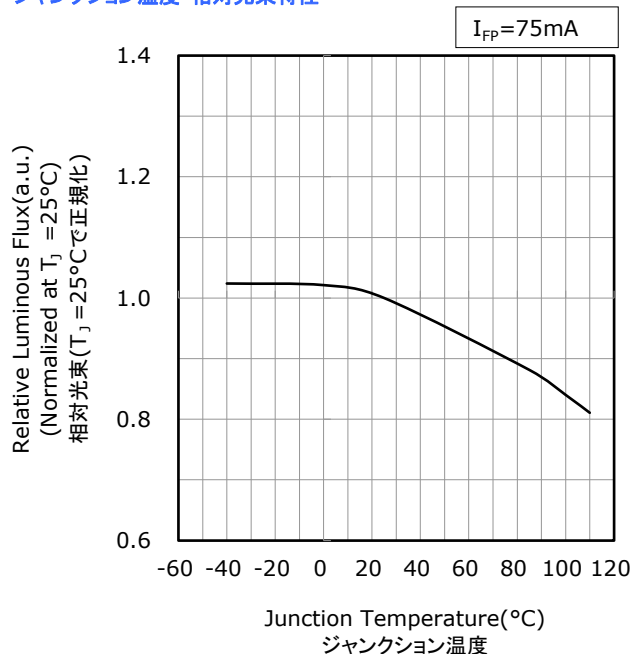


- * The graphs above show the characteristics for sm50x, R8000 LEDs, including sub-bins, of this product.
本特性は色度ランクsm50x(ランク座標範囲内の特別ランクを含む)、演色性ランクR8000に対応しています。

電流温度特性

- * All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
本特性は参考です。
- * The following graphs show the characteristics measured in pulse mode.
パルス駆動により測定しています。

Part No. NF2W585AR-P8
No. STS-DA7-17790

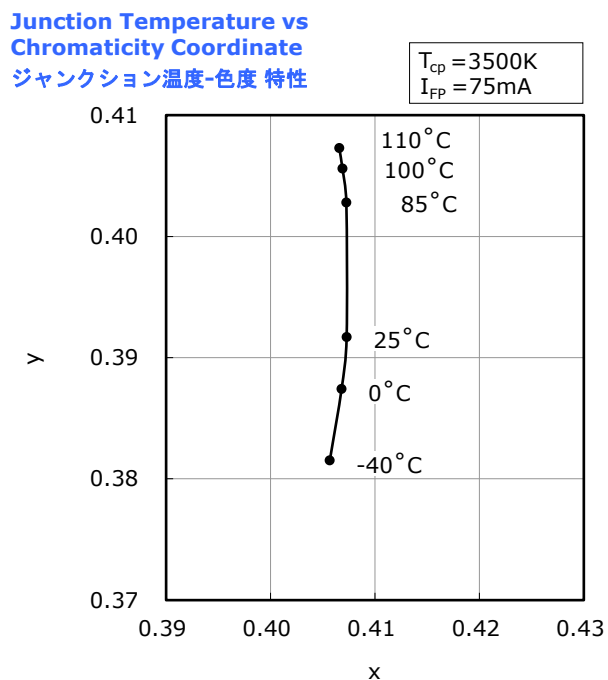
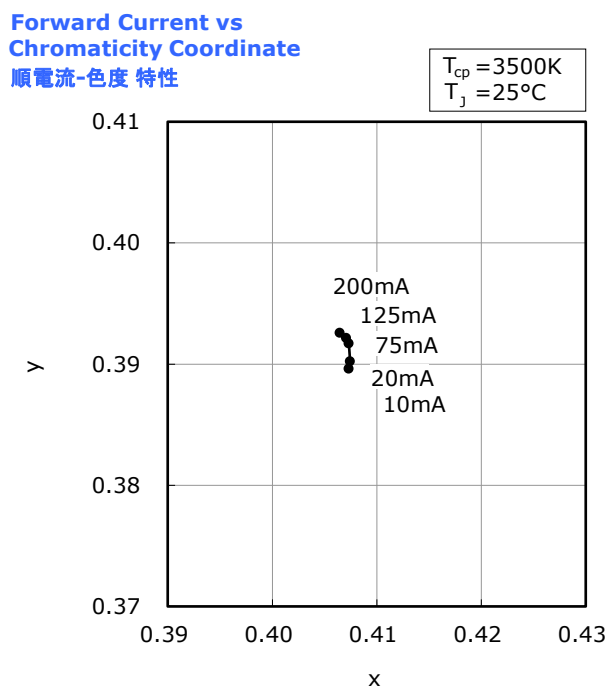


- * The graphs above show the characteristics for R8000 LEDs of this product.
本特性は演色性ランクR8000Iに対応しています。

電流温度特性

- * All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
本特性は参考です。
- * The following graphs show the characteristics measured in pulse mode.
パルス駆動により測定しています。

Part No. NF2W585AR-P8
No. STS-DA7-17140A

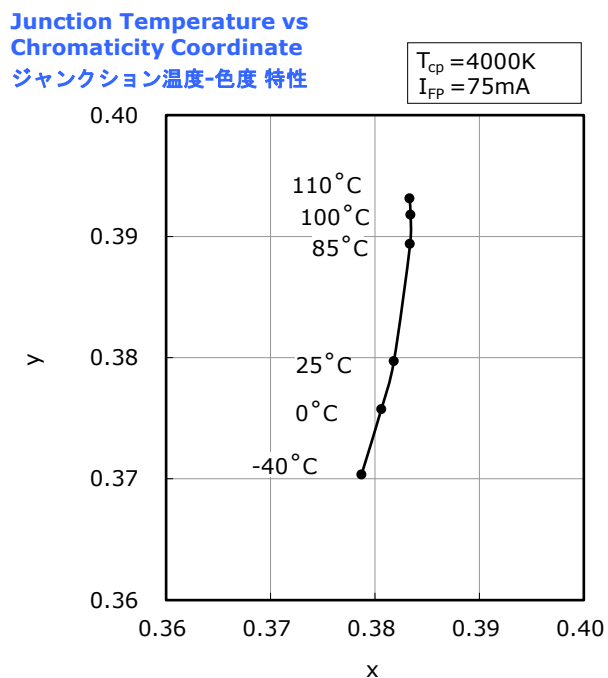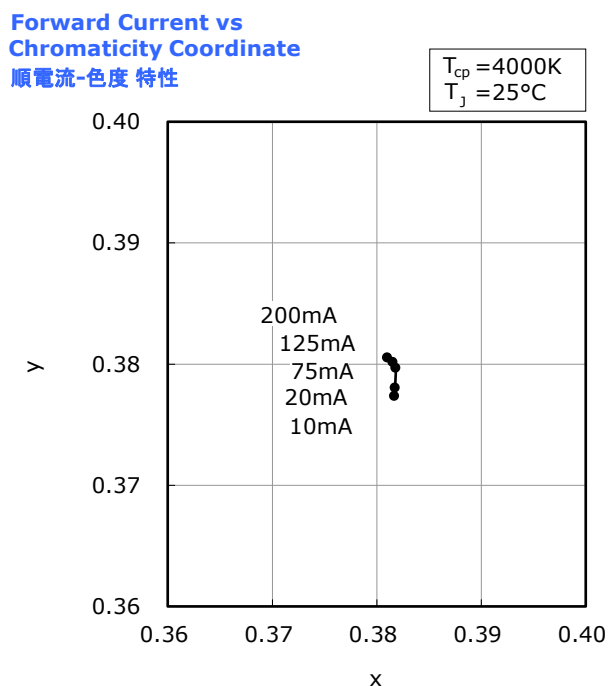


- * The graphs above show the characteristics for R8000 LEDs of this product.
本特性は演色性ランクR8000Iに対応しています。

電流温度特性


- * All characteristics shown are for reference only and are not guaranteed.
本特性は参考です。
- * The following graphs show the characteristics measured in pulse mode.
パルス駆動により測定しています。

Part No. NF2W585AR-P8
No. STS-DA7-18215

Forward Current vs Chromaticity Coordinate
順電流-色度 特性

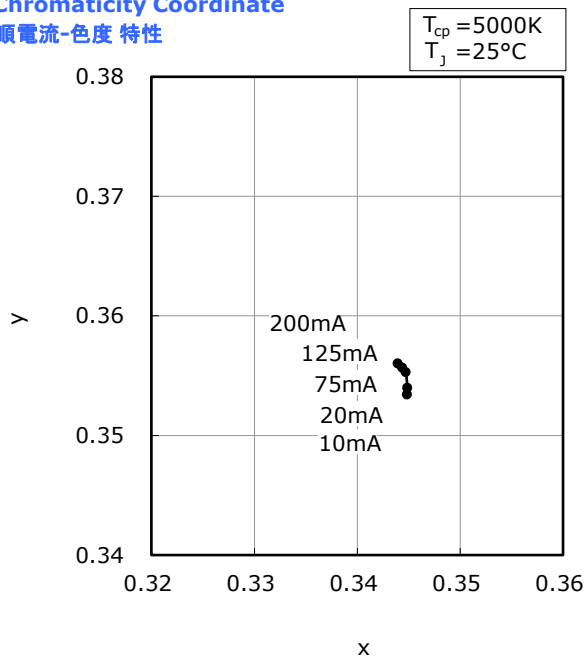

Junction Temperature vs Chromaticity Coordinate
ジャンクション温度-色度 特性

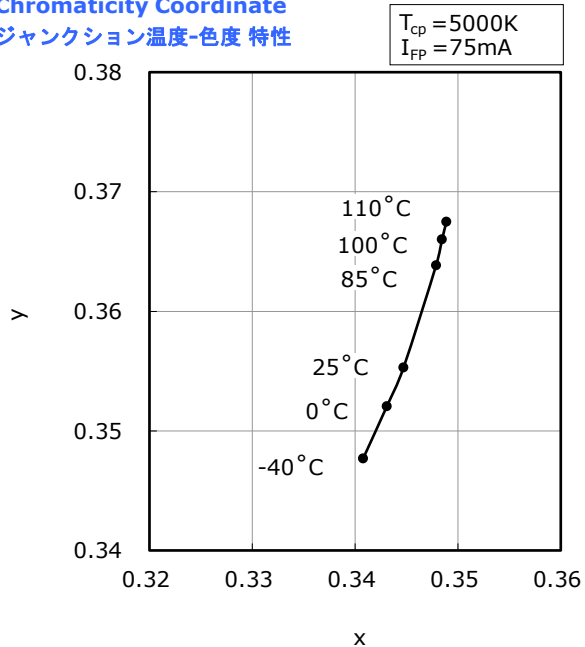

- * The graphs above show the characteristics for R8000 LEDs of this product.
本特性は演色性ランクR8000Iに対応しています。

信頼性

(1) 試験項目と試験結果

試験項目	参照規格	試験条件	試験時間	故障判定基準 No.	故障数/試験数
はんだ耐熱性 (リフローはんだ)	JEITA ED-4701 300 301	$T_{slid}=260^{\circ}\text{C}$, 10 秒, 2 回 (前処理 30°C , 70%, 168 時間)		#1	0/22
はんだ付け性	JEITA ED-4701 303 303A	$T_{slid}=245\pm 5^{\circ}\text{C}$, 5 秒 鉛フリーはんだ(Sn-3.0Ag-0.5Cu)		#2	0/22
温度サイクル	JEITA ED-4701 100 105	-40°C (30 分) $\sim 25^{\circ}\text{C}$ (5 分) \sim 100°C (30 分) $\sim 25^{\circ}\text{C}$ (5 分)	100 サイクル	#1	0/50
温湿度サイクル	JEITA ED-4701 200 203	$25^{\circ}\text{C}\sim 65^{\circ}\text{C}\sim -10^{\circ}\text{C}$, 90%RH 24 時間/1 サイクル	10 サイクル	#1	0/22
高温保存	JEITA ED-4701 200 201	$T_A=100^{\circ}\text{C}$	1000 時間	#1	0/22
高温高湿保存	JEITA ED-4701 100 103	$T_A=60^{\circ}\text{C}$, RH=90%	1000 時間	#1	0/22
低温保存	JEITA ED-4701 200 202	$T_A=-40^{\circ}\text{C}$	1000 時間	#1	0/22
連続動作 条件 1		$T_A=25^{\circ}\text{C}$, $I_F=75\text{mA}$ 試験基板は下記注記参照	1000 時間	#1	0/22
連続動作 条件 2		$T_A=25^{\circ}\text{C}$, $I_F=125\text{mA}$ 試験基板は下記注記参照	500 時間	#1	0/22
高温連続動作		$T_A=100^{\circ}\text{C}$, $I_F=45\text{mA}$ 試験基板は下記注記参照	1000 時間	#1	0/22
高温高湿連続動作		60°C , RH=90%, $I_F=75\text{mA}$ 試験基板は下記注記参照	500 時間	#1	0/22
低温連続動作		$T_A=-40^{\circ}\text{C}$, $I_F=75\text{mA}$ 試験基板は下記注記参照	1000 時間	#1	0/22
振動	JEITA ED-4701 400 403	200m/s^2 , 100 \sim 2000 \sim 100Hz, 4 分 3 方向, 4 サイクル	48 分	#1	0/22
静電破壊	ANSI/ESDA/ JEDEC JS-001	HBM, 8kV, 1.5k Ω , 100pF, 順逆 1 回		#1	0/22
固着性	JEITA ED-4702B 002 3	5N, 10 ± 1 秒, 1 回		#1	0/22

注記:

- 1) 試験基板:FR4 $t=1.6\text{mm}$ 、銅箔 $t=0.07\text{mm}$ 、熱抵抗 $R_{\theta JA}\approx 34^{\circ}\text{C/W}$
- 2) 測定は LED が常温に戻ってから行います。

(2) 故障判定基準

基準 No.	項目	条件	判定基準
#1	順電圧(V_F)	$I_F=75\text{mA}$	>初期値 $\times 1.1$
	光束(Φ_v)	$I_F=75\text{mA}$	<初期値 $\times 0.7$
#2	はんだぬれ性	-	はんだぬれ面積率が 95%未満

注意事項


(1) 保管

条件		温度	湿度	期間
保管	アルミ防湿袋開封前	30°C 以下	90%RH 以下	納入日より1年以内
	アルミ防湿袋開封後	30°C 以下	70%RH 以下	168 時間以内
ベーキング		65±5°C	-	24 時間以上

- 本製品は、MSL3 に相当します。MSL については IPC/JEDEC STD-020 をご確認ください。
- 本製品は、パッケージに吸収された水分がはんだ付け時の熱で気化膨張することにより、界面の剥離が発生し光学的劣化を起こす可能性があります。そのためお客様にて実装するまでの、吸湿量を最小限に抑えるため防湿梱包を実施しております。アルミ防湿袋に入っているシリカゲルは吸湿が進むと青色から赤色へ変色します。
- アルミ防湿袋を開封後は上記の条件を越えないようにはんだ付けを完了下さい。万々未使用の LED が残った場合は、シリカゲル入り密閉容器等で保管下さい。なお当社防湿袋に戻し、再封印することを推奨します。
- 保管期間を過ぎた場合は、ベーキング処理を施して下さい。また、保管期間内に同封してあるシリカゲルの青色が無くなった場合も、同様にベーキングをお願いします。ベーキングは 1 回までとします。
- 本製品には、パッケージ本体の内側及び/または外側に銀メッキされた金属部分があります。腐食性ガス等を含む雰囲気さらされると、メッキ表面が変質し、はんだ付け性の低下や光学特性に影響を及ぼすことがあります。保管時は密閉容器等で保管して下さい。なお当社防湿袋に戻し、再封印することを推奨します。
- メッキ表面への影響は実装後及び実機組み込み後においても、LED 周辺部材からの発生ガスや外部からの侵入ガス成分によって同様の影響を受けますので、製品設計の際には考慮して下さい。腐食性ガスは、ダンボールやゴムの他、大気中においても微量に含まれる場合があります。また樹脂部材にもメッキ表面に影響するハロゲン系物質等が含まれている場合がありますので注意して下さい。
- 実機に使用する部材(パッキン、接着剤など)については、メッキ表面への影響を考慮して、硫黄成分を含有しているものの使用を避けて下さい。メッキの極端な腐食や表面異常は、導通・接続不良に繋がる可能性があります。また、パッキンを使用する場合は、シリコンゴム材質のものを推奨します。その際、低分子量のシロキサンによる機器の接点不良に注意して下さい。
- 急激な温度変化のある場所では、結露が起こりますので温度変化の少ない場所に保管して下さい。
- 埃の多い環境での保管は避けて下さい。
- 直射日光や室温を超えるような環境に長期間さらさないで下さい。

(2) 使用方法


- LED 毎に絶対最大定格を超えないように回路設計を行って下さい。LED 毎に定電流駆動することを推奨致します。また定電圧駆動する場合は、(A)の回路は LED の順電圧の影響により LED に流れる電流がばらつく可能性がありますので、(B)の回路を推奨します。

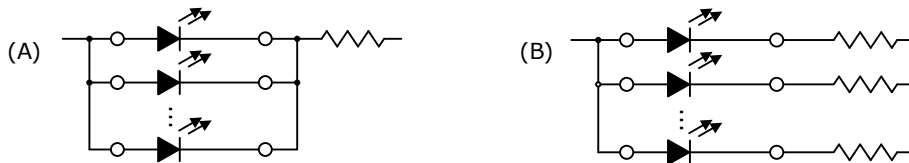


- 本製品は、順方向電流駆動でご使用下さい。また、非点灯時には順逆とも電圧がかからないように配慮下さい。特に逆電圧が連続的に加わる状態は、マイグレーションを発生させる可能性があり、素子にダメージを与える場合がありますので避けて下さい。長時間使用しない場合は、安全のために必ず主電源スイッチを切して下さい。
- 本製品は LED の諸特性が安定する定格電流の 10% 以上でご使用されることを推奨します。
- 雷サージなどの過電圧が LED に加わらないようにして下さい。
- 屋外で使用される場合は、十分な防水対策、湿度対策、塩害対策を施してご使用下さい。
- 本製品は、UVA(400-315nm)の紫外光をわずかに含みます。本製品の出力をあげ多数個使用したり、LED からの光を光学機器にて集光した状態で、長時間直射したり暴露されると、眼や健康に影響を及ぼす可能性があります。紫外線の有害性につきましては使用する波長、放射照度、照射時間により異なります。事前に十分に検証し確認下さい。使用用途によっては、使用者へ十分な注意喚起が必要な場合があります。また、実機に使用する部材によっては、紫外光により劣化が促進される可能性があります。使用する部材につきましては、事前に十分検証の後、選定ください。また、照射される対照物についても、劣化が促進される恐れがありますので十分ご注意ください。使用用途によっては、使用者へ十分な注意喚起が必要な場合があります。
- LED のレンズ部分が欠けたり、パッケージに亀裂が入った場合、紫外光の出力が増える可能性があります。パッケージが損傷した状態で LED を使用することが無いようにして下さい。

(3) 取り扱い上の注意


- 素手で本製品を取り扱わないで下さい。表面が汚れ、光学特性に影響を及ぼすことがあります。また場合によっては、製品の変形や断線が起こり、不灯の原因になることがあります。またリード部で怪我する場合があります。

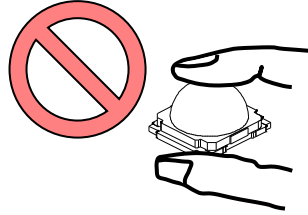

- ピンセットで本製品を取り扱う場合は、製品へ過度な圧力を掛けないようにして下さい。樹脂部の傷、欠け、剥がれ、製品の変形や断線が起こり、不灯の原因となります。
- ピンセットで本製品を掴む場合は、必ず短辺のパッケージ樹脂部を掴んで下さい。長辺側を掴んだ場合、製品の変形や断線が起こり、不灯の原因になることがあります。

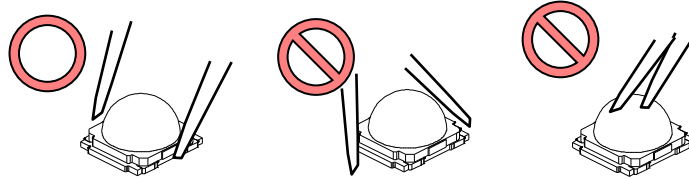

- 本製品を落下させてしまった場合には、製品の変形などが発生することがありますのでご注意下さい。
- 本製品の実装後に基板は積み重ねしないで下さい。実装した基板を重ねると、基板が樹脂部に衝撃を与え樹脂部の傷、欠け、剥がれ、変形・断線、LED剥がれが発生し、不灯の原因になります。

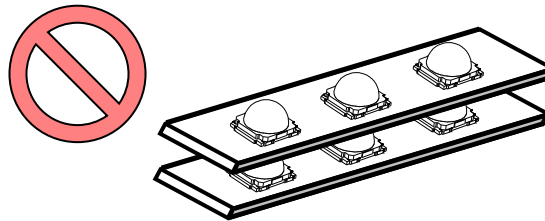

(4) 設計上の注意


- LEDを基板にはんだ付けした後の基板分割工程などで基板が曲がると、パッケージ割れが発生することがありますので基板のたわみやねじりに対して極カストレスの加わらないようなLED配置にして下さい。
- 基板分割部ではLEDの取り付け位置によって機械的ストレスが変化しますので、最もストレスが加わらないような位置に配置して下さい。
- 基板分割時は、手割りを避け、専用治具にて行って下さい。
- LED周辺で使用する部材(筐体、パッキン、接着剤、2次レンズ、レンズカバー、グリスなど)から放出された揮発性有機化合物は、LEDの発光面を透過する可能性があります。特に密閉に近い状態では、これらの揮発性有機化合物が熱や光子エネルギーにさらされると変色が起こりLEDの光出力が大幅に低下したり、色ずれが発生する可能性があります。また、空気の循環をよくすることで、光出力の低下や色ズレが改善されることがあります。予め実機点灯試験による光学評価で異常なきことの確認をお願いします。
- LEDの色度、演色性等の各種特性は実機の状態、実装、使用条件や経時により変化します。実使用上での特性等の変化につきましては、検証および確認のうえ、ご使用いただきますようお願いいたします。

(5) 静電気に対する取り扱い

- 本製品は静電気やサージ電圧に敏感で、素子の損傷や信頼性低下を起こすことがあります。取り扱いに際しては、以下の例を参考に静電気対策を十分行って下さい。
 - リストストラップ、導電性衣類、導電靴、導電性床材等による電荷の除去
 - 作業区域内の装置、治具等の接地による電荷の除去
 - 導電性材料による作業台、保管棚等の設置
- 使用機器、治具、装置類や作業区域内は適切に接地をして下さい。また、実装される機器等についてもサージ対策の実施を推奨します。
- 治具、装置類にガラスやプラスチックなどの絶縁体を使用される場合は以下の例を参考に対策を十分行って下さい。
 - 導電性材料による導電化
 - 加湿による帯電防止
 - 除電器(イオナイザ)による電荷の中和
- 本製品を機器に実装後、特性検査をする際には、静電気による損傷の有無も併せて確認して頂くようお願いします。電流を下げて(1mA 以下推奨)順電圧検査又は発光検査を実施することで、損傷の有無は検出できます。
- 損傷した LED には、順方向の立ち上がり電圧が低下する、低電流で発光しなくなる等の異常が現れます。
 - 不合格判定基準: ($V_F < 4.0V$ at $I_F = 0.5mA$)

(6) 熱の発生

- 本製品をご使用の際は、熱の発生を考慮して下さい。通電時の素子の温度上昇は、実装する基板の熱抵抗や本製品の集合状態により変化します。熱の集中を避け、本製品周囲の環境条件により最大ジャンクション温度(T_J)を超えることがないように配慮下さい。
- 本製品周囲の温度条件(T_A)により使用電流を決め放熱等の処理を施して下さい。
- 熱飽和時の温度についての関係は、次の 2 つの式で表されます。
 - 1) $T_J = T_A + R_{\theta JA} \cdot W$
 - 2) $T_J = T_S + R_{\theta JS} \cdot W$
 - * T_J =ジャンクション温度: °C、 T_A =周囲温度: °C
 - T_S =はんだ接合部温度(カソード側): °C
 - $R_{\theta JA}$ =ダイスから周囲空気までの熱抵抗: °C/W
 - $R_{\theta JS}$ =ダイスから T_S 測定ポイントまでの熱抵抗: °C/W
 - W =投入電力($I_F \times V_F$): W

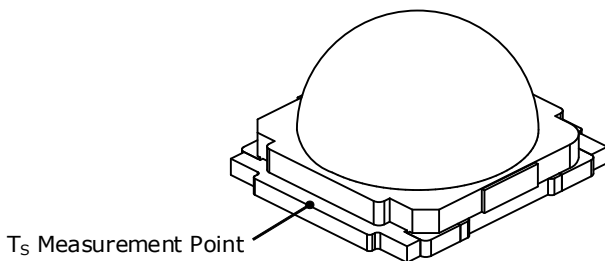

(7) 洗浄

- ぬれた雑巾、ベンジン、シンナーなどで LED を拭かないで下さい。
- 洗浄する場合は、イソプロピルアルコールを使用して下さい。その他の洗浄剤の使用に当たってはパッケージ及び樹脂が侵され不具合発生の原因となる場合がありますので、問題のないことを十分確認の上での使用をお願い致します。フロン系溶剤については、世界的に使用が規制されています。
- LED に汚れが付着した場合にはイソプロピルアルコールを布に付けて良く絞って汚れを拭き取って下さい。
- 超音波洗浄は、基本的には行わないで下さい。やむをえず行う場合は、発振出力や基板の取り付け方により LED への影響が異なりますので、予め実使用状態で異常のない事を確認の上実施下さい。

(8) 目の安全性

- 2006 年に国際電気委員会(IEC)からランプ及びランプシステムの光生物学的安全性に関する規格 IEC 62471 が発行され、LED もこの規格の適用範囲に含まれました。一方、2001 年に発行されたレーザー製品の安全に関する規格 IEC 60825-1 Edition1.2 において、LED が適用範囲に含まれていましたが、2007 年に改訂された IEC 60825-1 Edition2.0 で LED が適用除外されました。但し、国や地域によっては、依然として IEC 60825-1 Edition1.2 と同等規格を採用し、LED が適用範囲に含まれています。これらの国や地域向けには、ご注意下さい。IEC62471 によって分類される LED のリスクグループは、放射束や発光スペクトル、指向性などによって異なり、特に青色成分を含む高出力ではリスクグループ 2 に相当する場合があります。LED の出力を上げたり、LED からの光を光学機器にて集光したりするなどした状態で、直視しますと眼を痛めることがありますので、ご注意下さい。
- 点滅光を見つづけると光刺激により不快感を覚えることがありますのでご注意下さい。又、機器に組み込んでご使用される場合は、光刺激などによる第三者への影響をご配慮下さい。

(9) その他

- 信頼性試験結果の項目及び条件内における納入品単体での保証と致します。ご使用に際して、本仕様書記載内容条件を逸脱した使用状態で発生した事故／損傷に関しては、保証致しかねますのでご注意ください。
- 本仕様書に記載してある事項について保証された品質の製品を納入致しますが、実機組み込み、実使用上での寿命その他の品質につきましては、貴社の責任で検証、確認のうえご使用いただきますようお願い致します。
- 品質保証期間は、弊社が本製品を納入した日から1年間とします。万一品質保証期間内に不良品が発見された場合、本製品を解体、分解せずに、弊社販売窓口にご連絡のうえ、その指示に従って頂きますよう、お願い致します。当該不良品が弊社の責に帰すべきことが明らかな場合、代替品または同等品を納入します。それ以上の責につきましてはご容赦下さい。
- 本製品は、従来からLEDが使用されている一般照明、家電製品、情報通信端末等の一般電子機器に使用されることを意図しており、特殊な用途(自動車、列車、船舶、航空機、宇宙船、海底中継機器、原子力制御システム、交通機器、燃焼機器、生命維持装置、安全装置等)への使用を想定した設計も製造もいたしておりません。上記用途のような、特別な品質・信頼性が要求されるものについては、仕様書内に別に明記した場合を除き、弊社は、いかなる用途適性も保証いたしかねますのでご承知おきください。万が一、当該用途にご使用された結果、多大な財産侵害を招き、直接人命を脅かし、及び／又は人体に危害を及ぼすこととなった場合、弊社に一切の責はないものとします。本製品は IATF16949 に準拠しておらず、車載用途を意図しておりません。
- 弊社の許諾を得ることなく、本製品に対し解体や分析などのリバースエンジニアリングにあたる行為を行わないで下さい。
- 本資料に記載されている情報等に関する著作権およびその他の権利は、当社又は当社に利用を許諾した権利者に帰属します。当社から事前の書面による承諾を得ることなく、本資料の一部または全部をそのままあるいは改変して転載、複製等することはできません。
- 本製品の仕様及び外観は改良の為、予告なく変更することがありますので、記載内容に対して保証をするものではありません。量産に導入の際は、正式納入仕様書の取り交わしをお願い致します。